


JIS F2106 船用一般チェーン 一般雑チェーン

呼び径	外長	外巾	使用荷重	耐力荷重	1 m / kg
3	32	11.3	0.05	0.1	0.144
4	38	14	0.09	0.18	0.24
5	41.6	17.5	0.15	0.3	0.43
5.5	44	19	0.18	0.36	0.52
6	42	22	0.2	0.4	0.66
7	49	25	0.3	0.6	0.92
8	53	28	0.4	0.8	1.24
9	57	31	0.6	1.2	1.56
10	60	35	0.7	1.4	1.9
13	78	46	1.2	2.4	3.2
16	96	56	1.8	3.6	5.1
19	114	66	2.5	5.0	7.3
22	132	77	6.5	13.0	9.6

材質……SWRM(線材)又はSS41

溶接……アブセットバット溶接

一般雑チェーンは無規格であり、左穴寸法は社内規格であり、また試験荷重は参考値とする。

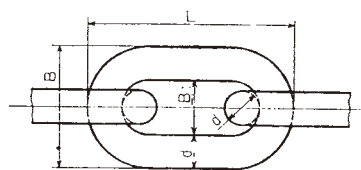


長鎖環(ロングリンクチェーン)

呼び径	外長	外巾	使用荷重	耐力荷重	1 m / kg
6	36	21	0.2	0.4	0.65
8	48	28	0.4	0.8	1.25
9	54	32	0.6	1.2	1.58
11	66	39	0.8	1.6	2.4
13	78	46	1.2	2.4	3.2
16	96	56	1.8	3.6	5.1
19	114	66	2.5	5.0	7.3

材質……SWRM(線材)又はSS41

溶接……アブセットバット溶接

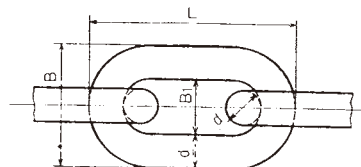


短鎖環(ショートリンクチェーン)

呼び径	外長	外巾	使用荷重	耐力荷重	1 m / kg
6	30	21	0.2	0.4	0.77
8	40	28	0.4	0.8	1.38
9	45	32	0.6	1.2	1.75
11	55	39	0.8	1.6	2.61
13	65	46	1.2	2.4	3.7
16	80	56	1.8	3.6	5.5
19	95	66	2.5	5.0	7.8

材質……SWRM(線材)又はSS41

溶接……アブセットバット溶接

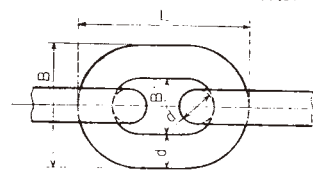


SUS 304 リンクチェーン (水本機械)

呼び径	外長	外巾	使用荷重	耐力荷重	1 m / kg
3	30	11	0.1	0.2	0.14
4	34	14.5	0.17	0.34	0.26
5	37	18	0.25	0.5	0.42
6	43	21	0.35	0.7	0.63
8	54	28	0.6	1.2	1.15
9	57	31	0.8	1.6	1.52
11	66	39	1.0	2.0	2.4
13	78	46	1.5	3.0	3.4

材質……SUS304

溶接……アルゴン溶接、またはアブセット溶接

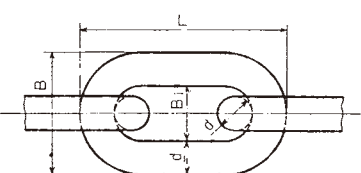


株式会社

サカイリフテック

☎(052)331-5381(代)

FAX(052)332-5685


JIS F3303 電気溶接アンカーチェーン NK, AB, LR船級協会認定

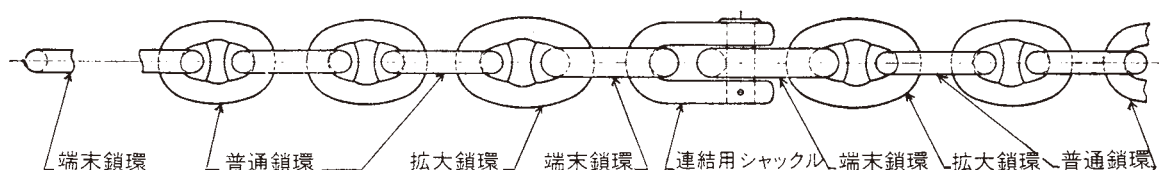

呼び径	外長	外巾	1 m/kg	第 2 種		第 3 種	
				耐力荷重	破断荷重	耐力荷重	破断荷重
16	96	57.6	5.6	10.9	15.3	15.3	21.9
17.5	105	63	6.7	13.0	18.3	18.3	26.1
19	114	68.4	7.9	15.3	21.5	21.5	30.7
20.5	123	73.8	9.2	17.8	24.9	24.9	35.6
22	132	79.2	10.6	20.4	28.6	28.6	40.9
24	144	86.4	12.6	24.2	33.9	33.9	48.5
25	150	90.0	13.6	26.3	36.8	36.8	54.2
26	156	93.6	14.8	28.3	39.7	39.7	56.7
28	168	100.8	17.2	32.7	45.8	45.8	65.5
30	180	108.0	19.2	37.5	52.4	52.4	74.9
32	192	115.2	22.5	42.5	59.4	59.4	84.9
34	204	122.4	25.4	47.7	66.8	66.8	95.5
36	216	129.6	28.4	53.3	74.6	74.6	107.0
38	228	136.8	32.0	59.2	82.8	82.8	118.0
40	240	144.0	36.0	65.3	91.4	91.4	131.0
42	252	151.2	39.0	71.7	100.0	100.0	143.0
44	264	158.4	43.0	78.4	110.0	110.0	156.8
46	276	165.6	47.0	85.3	119.0	119.0	171.0
48	288	172.8	51.0	92.6	130.0	130.0	185.0
50	300	180.0	55.0	100.0	140.0	140.0	200.0

第 2 種 SBC 50


第 3 種 SBC 70

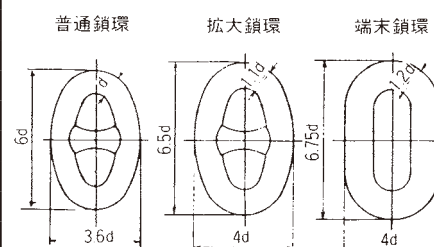

JIS F3303 ショートリンクチェーン

呼び径	外長	外巾	1 m/kg	SS 41		SBC 50	
				耐力荷重	破断荷重	耐力荷重	破断荷重
13	63.7	45.5	3.67	3.19	6.37	5	11
16	78.4	56.0	5.56	4.83	9.65	8	16
19	93.1	66.5	7.84	6.80	13.6	11	22
22	107.8	77.0	10.52	9.12	18.2	14	29
24	117.6	84.0	12.52	10.9	21.7	16	34
25	122.5	87.5	13.60	11.8	23.6	18	38
26	127.4	91.0	14.72	12.7	25.5	19	40
28	137.2	98.0	17.08	14.8	29.6	23	46
30	147.0	105.0	19.60	17.7	33.9	26	53
32	156.8	112.0	22.28	19.3	38.6	29	60
34	166.6	119.0	25.16	21.8	43.6	32	67
36	176.4	126.0	28.20	24.4	48.9	36	75
38	186.2	133.0	31.44	27.2	54.4	40	83
40	196.0	140.0	34.80	30.2	60.3	45	92
42	205.8	147.0	38.40	33.3	66.5	49	101
44	215.6	154.0	42.00	36.5	73.0	50	110
46	225.4	161.0	46.00	39.9	79.8	55	120
48	235.2	168.0	50.00	43.4	86.9	60	130
50	245.0	175.0	54.40	47.1	94.3	65	140

JIS F3303の規格材質 SS41による規格であるが、製品は主として SBC50を使用している。したがって耐力荷重、破断荷重は SBC50欄を適用する。

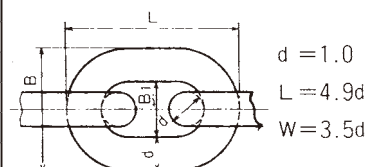

当チェーンは材質 SBC70を使用し熱処理を施行すればさらに強力なチェーンとなる。この場合の切断荷重はスタット付チェーンのSBC70と同等とする。

